

ERÄIDEN TURVELAJIEMME KEMIALLISTE KOKOOMUKSESTA JA SEN VAIKUTUKSESTA NIIDEN POLTTOARVOON.

U. SOVERI.

Geologinen tutkimuslaitos, Helsinki.

Saapunut 9. 3 1948.

Turpeitten kemiallinen kokoomus kiinnostaa maataloutta etenkin suoviljelysten kannalta sekä teollisuutta polttoturpeen saannin ja muiden turpeenjalostuksen avaamien lukuisten mahdollisuuksien takia. Sen vuoksi onkin turvekemiallinen tutkimus paisunut laajaksi yhdessä mikrobiologisen, fysiikallisen ja geologisen turvetutkimuksen kanssa. On todettu, että samojen turpeitten ja turpeita muodostavien kasvien kemiallinen kokoomus vaihtelee huomattavasti m.m. ilmastollisten ja geologisten y.m. alueellisten tekijöitten vaikutuksesta. Siksi on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota myös suorikkaan Suomen turpeitten kemiaan, silmälläpitäen laajentunutta ja monipuolista soiden ja turpeitten hyväksikäyttöä.

Turpeitten kemialliset rakennusaineet ovat peräisin turvetta muodostavista kasveista, niitä hajoittavista maassa elävistä pieneliöistä sekä veden ja tuulen tuomista lisäaineksista. Mitä moninaisimman pieneliötoiminnan ja kemiallisten prosessien vuoksi turpeitten kokoomus muuttuu niiden maatumisen edistyessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa kuva muutamien meikäläisten turvelajien päärakennusaineryhmien laadusta, esiintymisestä ja merkityksestä polttoturpeessa. Sitä varten on ensi sijassa tarpeen kokonaisanalyysi, josta käy selville turpeitten energeettisesti tärkeimmät rakenneosat, kuten bitumiaineet, veteen liukenevat orgaaniset aineet, hapoilla hydrolysoituvat aineet, typpiyhdisteet, hapoilla hydrolysoitumattomat aineet sekä tuhka.

Metodiikka.

Turpeen analysoimiseksi ovat m.m. ODEN ja LINDBERG (15), THIESSEN ja JOHNSON (21), CHRISTIANSSON (2), WAKSMAN ja STEWENS (23, 24) y.m. esittäneet menetelmiä. Tähän tutkimukseen otetut turvenäytteet n:o 1—18 on analysoitu käyttämällä WAKSMANIN ja STEWENSIN esittämää analyysimenetelmää, joka tätä tutkimusta varten lyhennettynä on seuraava:

1. Eetteriuutos:

N. 5 g. ilma-kuivaa turvetta uutetaan 16—24 t. soksetissa eetterillä. Ekstrakti haihdutetaan, kuivataan 100^o:ssa ja punnitaan.

2. Vesiuutos:

Jäännöstä käsitellään 150 ccm:n kanssa vettä huoneenlämpötilassa 24 t. ja sitten vesihauteella 3 t., minkä jälkeen suodatetaan ja osasta suodosta määritetään siihen liuenneet aineet haihduttamalla se kuiviin, ja uutteen tuhka hehkuttamalla jäännöstä. Toisesta osasta määritetään tyyppi.

3. Alkoholiuutos:

Jäännös käsitellään 150 ccm:llä alkoholia vesihauteella ja määritetään alkoholiin liukeneva osa haihduttamalla suodatettu uute kuiviin. Jäännös punnitaan.

4. Käsittely miedolla suolahapolla:

Alkoholiuutoksen jälkeen keitetään materiaalia 5 t. 2 %:n HCl:n kanssa käyttäen pystyjäähdyttäjää, suodatetaan, pestään, kuivataan ja punnitaan. Liuoksesta määritetään tyyppi Kjeldahl-Jodblauerin mukaan sekä hemiselluloosa kertomalla Bertrandin mukaan saatu sokeri 0,9:llä.

5. Käsittely väkevällä rikkihapolla:

Selluloosa määritetään kahdesta 1 g:n suuruisesta määrästä jäännöstä käsittelemällä niitä erikseen 10 ccm:llä 80 % H₂SO₄ huoneen lämpötilassa 2 1/2 tuntia, minkä jälkeen lisätään 140 ccm vettä ja keitetään pystyjäähdyttäjää käyttäen 5 t. Liuos suodatetaan ja jäännökset pestään, kuivataan ja punnitaan. Suodoksesta määritetään selluloosa ja tyyppi kuten edellä. Jäännöksestä määritetään tuhka ja tyyppi. Kertomalla happofraktioitten typpimäärät 6,25:llä saadaan vastaava raakaproteiini.

Näytteet 19—26 on analysoitu lyhyemmällä menetelmällä siten, että eetteri- ja alkoholiuutoksen sijasta on ensin suoritettu bitumimääritys soksetissa bentsolin ja alkoholin seoksella (1 : 1). Tämän jälkeen on jäännöksestä tehty vesiuute sekä käsitelty suolahapolla ja rikkihapolla kuten yllä. Tuhka on määritetty vain veteen liukenevasta osasta ja lopullisesta jäännöksestä (Typpi- ja sokerimääritykset jätettiin tässä yhteydessä tekemättä).

Ligniini y.m. hydrolysoitumattomat aineet on eristetty kalorimetriarvon määrittystä varten tekemällä ensin bitumimääritys bentsolin ja alkoholin seoksella. Jäännöstä on sen jälkeen käsitelty kuten yllämainitussa Waksmanin menetelmässä 80 % H₂SO₄:llä. Kuivatusta jäännöksestä on tehty tuhka- ja kalorimetriarvojen määritykset.

Kalorimetriset polttoarvomääritykset on tehty 300 ml pommissa käyttämällä 20 atm:n painetta ja 1—1,2 g:n puristettuja turvekapseleita. Tulokset on laskettu kuivalle, tuhkattomalle aineelle.

Laboratoriotyöt on suoritettu *Geologisen tutkimuslaitoksen maalajilaboratoriossa* Helsingissä ja siellä on tekijää avustanut m.m. ylioppilas E. KARPPINEN ja farmaseutti HEDVIG CAJANDER.

Tutkimuksessa käytetty turvemateriaali.

Tutkimuksessa on käytetty Geologisen Tutkimuslaitoksen polttoturvesoitteiden inventoinnin yhteydessä kerättyjä turvenäytteitä. Näytteet 15—18 on ystävällisesti käyttööni luovuttanut prof. E. KIVINEN. Geologisen tutkimuslaitoksen näytteitten turvelajit on kenttämääritysten tueksi mikroskooppisesti määrännyt fil.maist. E. USSAARI ja sekä turvelajit että maatumisasteet tarkistanut fil. tri M. SALMI.

N:o	Turvekaava (v. Post)	Ottopaikka
1.	S—t $H_2B_3F_0R_0V_0$	Mätoneva, Töysä
2.	ErS—t $H_2B_3F_{0-1}R_{0-1}V_0$	Keltamäenneva, Nurmo
3.	S—t $H_5B_3F_0R_0V_0$	Ruohoneva, Parkano
4.	S—t $H_7B_3F_0R_0V_0$	Viherperän neva, Kankaanpää
5.	S—t $H_5B_3F_0R_{0-1}V_0$	» » »
6.	S—t $H_6B_3F_{0-1}R_{0-1}V_0$	Verkkoneva, Pihlajavesi
7.	S—t $H_9B_3F_0R_0V_0$	Ylälauttalammen neva, Ikaalinen
8.	resist. Carex rostrata	Kälviä
9.	C—t H_4	Munasuo, Pyhtää
10.	LC—t H_5	Honkisaari, Säräisniemi
11.	LC—t H_6	» »
12.	LC—t $H_7B_3F_0R_1(C)V_0$	Tuulisuo, Pelso
13.	C—t $H_5B_3F_0R_{1-2}(Phr Eq)V_0$	Kivisuo, Keuruu
14.	C—t H_8	Aitoneva, Kihniö
15.	Scorp—t $H_1B_3F_0R_{0-1}(C Phr)V_0$	Etelä-Lappi
16.	AC—t $H_3B_3F_0R_3(C)V_0$	»
17.	AC—t H_4	»
18.	AC—t $H_6B_3F_0R_2(C)V_0$	»
19.	S—t H_2	Aitoneva, Kihniö
20.	S—t H_3	» »
21.	ErS—t H_4	» »
22.	ErS—t H_5	» »
23.	ErS—t H_6	» »
24.	ErS—t H_6	» »
25.	ErS—t H_6	» »
26.	ErS—t H_7	» »

Näytteet 1—7 ovat eri pitkälle maatuneita rahkaturpeita etelä-Pohjanmaan eteläosasta, 8—14 eri pitkälle maatuneita sara-turpeita, 15—18 eri pitkälle maatu-neita ruskosammalsaraturpeita Perä-Pohjolasta ja etelä-Lapista ja 19—26 90 cm pitkä profiili etelä-Pohjanmaan eteläosasta käsittäen pääasiallisesti tupasvilla-rahkaturpeita. Edelläluetellun analyysimateriaalin lisäksi on bitumipitoisuuksia määritetty lukuisista turvenäytteistä keski- ja pohjois-Suomesta.

Tuhka.

Turpeen epäorgaaninen aines eli tuhka voidaan jakaa alkuperänsä perusteella primääriseen ja sekundääriseen tuhkaan. Ensimmäinen on turvetta muodostavista kasveista. Sekundäärisen tuhkan aineosat taas ovat joutuneet turpeeseen eri teitä sen synnyn ja kehityksen aikana. Raja näitten tuhkakomponenttien välillä ei kuitenkaan ole selvä eikä helposti vedettävissä. Turpeen tuhkan määrä ja kokoomus on jatkuvien vaihtelujen alainen. Kasvien maatuessa joutuvat niiden sisältämät epäorgaaniset aineet suureksi osaksi vähitellen vesiliukoiseen muotoon ja siirtyvät virtaavan veden tai korkeampien kasvien juuriston välityksellä pois alkuperäisestä paikastaan. Toiselta puolen liuenneet suolat voivat adsorboitua turpeeseen esim. ionivaihdon avulla tai saostua uusissa olosuhteissa esim. humaatteina tai hydrok-

siideina ja jäädä siten turpeeseen. Niinpä esim. suon pinnassa nopeasti hajaantuvista orgaanisista aineista syntyvät hapot saattavat muodostaa veden sisältämien alkalien kanssa liukoisia suoloja, jotka joutuessaan syvemmälle voivat vaihtua maa-alkaleihin ja rautaan y.m. Suota ympäröivistä kivennäismaista ja kallioperästä olevien minerogeenisten aineiden, etenkin kalsiumin on todettu adsorboituvan joi-soitten reunaosiin niin, että keskustat jäävät Ca-köyhemmiksi (9). Tällaisen aineksen sijoittuminen riippuu valuvesien kulkusuunnista ja virtauksen voimakkuudesta. Tulvaveden mukana ja lumen sulaessa kulkeutuu myös minerogeenistä ainesta lietteenä tulvanalaisille soille. Suot saavat epäorgaanista ainesta myös ilmakehän pölystä ja etenkin merenrannikon läheisyydessä sateen mukana meren tyrskyjen välityksellä ilmakehään joutuneista suoloista.

Turpeitten tuhkapitoisuuksia ja tuhkan kokoomusta on Suomessa tutkittu paljon erikoisesti viljavuuskysymyksen selvittämisen yhteydessä. Tällöin on todettu, että rahkaturpeet ovat yleensä tuhka-, typpi-, fosfori-, ja kalsiumköyhempiä kuin sara- ja ruskosammalturpeet ja sekaturpeet (10). Geologisessa tutkimuslaitoksessa on polttoturvesoiden inventoinnin yhteydessä tehty samoin turpeitten tuhka-määrittämiä. Tuloksia esitetään taulukossa 1, jonka SALMI (17) on julkaissut.

Taulukko 1. Turvelajiryhmien keskimääräinen tuhkapitoisuus. (Salmi 1947).

Table 1. Average percentage of ash according to qualities of peat.

Turvelaji <i>Kind of peat</i>	Tuhkaa kuiva- aineesta % <i>Ash in % of dry material</i>	Näytteiden lukumäärä <i>Number of samples</i>
S—t	1,84	50
Er. S—t	2,15	46
CS—t	4,25	23
SC—t	3,24	27
C—t.....	3,48	15
Br—t	7,39	15
L—t	4,38	40
	3,31	216

Jos ajatellaan tuhkan jakaantumista WAKSMANIN ja STEWENSIN menetelmän eri fraktioihin, voidaan todeta, että tuhkan silikaattiaines vaikeimmin liukenevana jää hydrolysoitumattomaan jäännökseen, kun taas alkalisuolat ja vesiliukoinen osa muista suoloista joutuu vesiuutteeseen ja raudan, aluminiumin ja mangaanin hydroksidit ja oksihydraatit sekä niiden ja maa-alkalien fosfaatit ja karbonaatit y.m. happoihin liukenevina joutuvat happouutteisiin ja tällöin pääasiallisesti suolahappouutteeseen. Orgaanisiin komponentteihin sitoutuneen tuhka-aineksen sijoittuminen k.o. analyysissä on riippuvainen orgaanisen yhdistyksen luonteesta. Niinpä orgaanisten happojen suolat ovat usein veteen liukenevia, kun taas orgaaniset rikki- ja fosforiyhdistykset ovat enimmäkseen hyvin vaikealiukoisia.

Ylläesitetyn havainnollistamiseksi verrataan taulukossa 2 turpeiden eräitä tuhkafraktioita samojen näytteitten turveanalyysien fraktioitten tuhkapitoisuuksiin. Näytteet ovat keskimaatuneita (H₃₋₇) ErS-turpeita.

Taulukko 2. Turpeiden eräiden tuhkafraktioiden vertailu turveanalyysien fraktioiden tuhka-
pitoisuuksiin.

Table 2. Comparison between the ash contents of two fractions of the peat analysis and the fractions of the
total ash of the peat.

Syv. cm Depth cm	% kuiva-aineesta — In % of dry peat				
	Kokonais- tuhka Total ash	Tuhkaa happoliuoksissa fraktioissa Ash in the acid fractions	Seskvioksideita turpeen tuhkassa Sesquioxides in the ash of peat	Tuhkaa hydroly- soitumattomassa jäännöksessä Ash in the unhydro- lyzable residue	SiO ₂ ja muuta silikaattiaainesta turpeen tuhkassa SiO ₂ and other silicate material in the ash of peat
28—33	3,37	0,82	0,80	2,08	2,04
38—43	2,24	0,80	0,71	1,13	1,10
48—53	1,53	0,77	0,81	0,48	0,43
65—70	1,47	0,83	0,83	0,38	0,32
75—80	1,58	0,85	0,88	0,50	0,44

Taulukko 3. Tuhkan jakaantuminen turveanalyysin eri fraktioihin.

Table 3. The ash contents of the various fractions expressed in percentage of the total ash content.

N:o No.	Syv. m Depth m	Turvelaji ja maatuneisuus Kind of peat and humification	Kokonais- tuhka Total ash	% kokonaistuhkasta — in % of total ash		
				Tuhkaa vesiliuoksessa fraktioissa Water soluble ash	Tuhkaa happoon liukenevassa fraktioissa ¹ Acid soluble ash	Tuhkaa jäännöksessä Unsoluble ash
1	0,1—0,2	S—t H ₂	1,82	19,2	14,3	66,5
2	0,2—0,3	ErS—t H ₂	1,55	16,8	32,9	50,3
3	1,0—1,5	S—t H ₅	1,45	13,8	66,9	19,3
4	1,5—2,0	S—t H ₇	1,17	6,0	70,1	23,9
5	2,0—2,5	S—t H ₅	2,00	5,0	85,5	9,5
6	1,1—1,3	S—t H ₆	1,10	9,1	69,1	21,8
7	1,2—1,7	S—t H ₉	1,56	10,2	58,3	31,4
8	0	C. rostrata	3,26	11,0	53,1	35,9
9	0,6—0,7	C—t H ₄	2,79	5,7	62,4	31,9
10	0,5	LC—t H ₅	2,29	17,0	67,7	15,3
11	1,0	LC—t H ₆	4,08	4,4	76,0	19,6
12	0,6—1,0	LC—t H ₇	2,43	11,1	74,1	14,8
13	2,7—2,9	C—t H ₅	3,79	6,9	68,3	24,8
14	2,7	C—t H ₈	4,48	4,7	75,0	20,3
15	0,3	scorp—tH ₁	7,72	32,1	58,3	9,6
16	0,3	AC—t H ₃	6,41	12,8	71,9	15,3
17	0,3	AC—t H ₄	5,96	8,7	85,4	5,9
18	0,3	AC—t H ₆	7,39	7,6	86,3	6,1
19	0,03—0,08	S—t H ₂	2,41	40,7	4,1	55,2
20	0,08—0,13	S—t H ₃	3,38	28,7	27,8	43,5
21	0,13—0,18	ErS—t H ₄	4,00	11,2	29,0	59,8
23	0,38—0,43	ErS—t H ₆	2,24	11,2	38,4	50,4
25	0,65—0,70	ErS—t H ₆	1,47	14,3	59,8	25,9
26	0,75—0,80	ErS—t H ₇	1,58	13,3	55,1	31,6

¹⁾ Saatu laskemalla, joten mukana on bitumiaineitten sisältämä hyvin pieni tuhkamäärä.
The values obtained by calculation contain minute quantities of ash of bitumen.

Taulukossa 3 esitetään käytetyn turveanalyysin eri fraktioihin joutuvat tuhkamäärät. Siinä on 18 ensimmäistä turvetta asetettu alekkain turvelajeittain siten, että maatuneisuus määrättyä hydrolysoitumattoman orgaanisen aineksen mukaan kasvaa alaspäin mentäessä. Näytteet 19—26, jotka muodostavat yhtenäisen profiilin, ovat sensijaan syvyysjärjestyksessä. Maatumisen suhteellisen suuruuden havaitsemiseksi on taulukkoon myös merkitty maatuneisuus määrättyä v. Postin mukaan. Taulukosta käy ilmi, että pintaosan heikosti maatuneet turpeet (H_{1-9}) sisältävät yleensä huomattavasti runsaammin veteen liukenevaa ja niukemmin happoon liukenevaa tuhkaa kuin pitemmälle maatuneet turpeet. Selvää kuvaa siitä, miten maatumisen edistyminen ja turpeen syvyys vaikuttavat vesiliukoisen tuhkan määrään ei tämän suppean aineiston perusteella voi saada. Sitävastoin näyttää happoihin liukenevien tuhkakomponenttien määrä lisääntyvän syvemmälle mentäessä. Tähän lienee osaltaan vaikuttamassa happamuuden pieneneminen, mikä aiheuttaa esim. metallihydroksiidien saostumisen.

Suppea tutkimusmateriaali ei anna aihetta pitkälle meneviin tulkintoihin eri turvelajeja verrattaessa. Silmään pistävää on kuitenkin ruskosammalsaraturpeitten alhainen liukenemattoman aineksen määrä, mikä on sopusoinnussa ANTTISEN (1) tekemien tutkimusten kanssa ruskosammalsaraturpeitten alhaisesta sekundääriseen tuhkan pitoisuudesta, joskin ANTTISEN saamat prosenttimäärät ovat korkeampia. Happoon liukenevaa tuhkaa sisältävät ruskosammalsaraturpeet usein myös huomattavasti enemmän kuin muut tutkitut turvelajit. Ruskosammalsaraturpeet ovatkin vähemmän happamia ja silloin on ymmärrettävää, että esim. hydroksidit saostuvat ja silikaatit liukenevat paremmin. KOTILAISEN (11) mukaan ruskosammalturvesoitteen boniteetti onkin korkeampi eri maatumisasteilla kuin muitten turvelajien. Sekaturpeita sisältävä profiili (n:o 19—26) ei sovellu vertailuun suuren sekundääriseen tuhkapitoisuutensa vuoksi.

Turpeitten tuhkapitoisuudella ja tuhkan kokoomuksella on suuri merkitys turpeitten teknillisessä käytössä. Se vaikuttaa polttoarvoihin, turpeen hajoamiseen, kuivatusprosessiin, puolikoksiin, slakiin j.n.e. Tuhkan aineosat vaikuttavat katalyyttisesti orgaanisen massan hapettuessa ja voivat täten alentaa syttymispistettä ja lyhentää palamisaikaa. Turpeitten teknillisiin ominaisuuksiin etenkin rautahydroksidipitoisuus vaikuttaa suuresti (20). Tässä yhteydessä mainittakoon lisäksi MINSSENIN (13) havainto, ettei turpeen polttoarvo aina pienene tuhkamäärän lisääntyessä tasaisesti, vaan se pienenee suhteellisesti jyrkemmin. Näihin sekkoihin ei tämän tutkimuksen yhteydessä kuitenkaan lähemmin puututa.

Bitumiaineet.

Turpeen bitumiaineilla ymmärretään eetteriin, alkoholiin, bentsoliin y.m. orgaanisiin liuottimiin liukenevia aineita, jotka sisältävät pääasiallisesti vahoja, hartseja, rasvoja, öljyjä, alkaloideja, hiilivetyjä, amineita, pigmenttejä y.m. ja ovat peräisin turvetta muodostavista kasveista (Edelleen turvebitumi sisältää jo lueteltujen pääaineryhmien mukana n.s. seura-aineita kuten syani- ja virtsa-ainejohdannaisia, heterosyklisiä yhdisteitä j.n.e.). Bitumiaineisiin kohdistuvaa kemiallista

tutkimusta on suoritettu hyvin runsaasti, johtuen niitten suuresta teknillisestä arvosta kemiallisen teollisuuden raaka-aineena.

Kasvit sisältävät vaihtelevia määriä bitumiaineita. Tämä riippuu pääasiallisesti kasvilajeista, mutta suuria vaihteluita on todettu myös saman lajin eri yksilöiden bitumiainepitoisuuksien välillä. Siihen ovat syynä m.m. ilmastolliset ja monet muut kasvupaikkatekijät sekä kasvien kehitysvaiheet. Paitsi kasvien bitumiainepitoisuuksiin vaikuttavat samat tekijät myös k.o. aineitten kemialliseen kokoomukseen. Tässä yhteydessä ei syvennyttä bitumikomponenttien kemialliseen kokoomukseen eikä kokoomuksen muutoksiin kasvimateriaalin maatuessa. Mainittakoon kuitenkin, että turpeen eloperäisen aineen hajotessa vähitellen kaasuiksi ja vesiliukoiksi yhdisteiksi, hajoavat rasvat ja öljyt suhteellisen nopeasti. Tällöin vapautuu happoja, jotka muodostavat suoloja ja säilyvät bitumissa kauan. Vahat ja hartsit ovat sitä vastoin vastustuskykyisiä, ja rikastuvat sen vuoksi turpeeseen maatumisen edistyessä. Nekään eivät kuitenkaan säily aivan muuttumattomina, koska ne sisältävät reaktiokykyisiä ryhmiä. Paitsi muuttuvia bitumiaineita sisältää kasvimateriaali myös kestäviä n.s. polymeri- eli stabilibitumeita kuten kutinia, suberinia ja sporopolleninia etupäässä itiöissä ja siitepölyssä.

Turvetta muodostavien kasvien ja turpeitten bitumiainepitoisuuksia ovat monet tutkijat määrittäneet (13—15, 20, 23, 24, 26). Turpeitten bitumiaineitten määrittämiseksi on käytetty monia orgaanisia liuottimia yhdessä ja erikseen. Yleisimmän käytön on kuitenkin saanut bitumiaineiden uuttaminen hienoksijauhetusta turpeesta bentsolin ja alkoholin seoksella (1:1) sekä turveanalyysin yhteydessä erikoisesti WAKSMANin puolustama tapa uuttaa ensin eetterillä, poistaa sitten vesiliukoiset aineet ja sitten uuttaa alkoholilla. STADNIKOFFIN (20) mielestä ei eetterillä ja alkoholilla saa turpeista kaikkea bitumia ja WAKSMAN puolestaan on sitä mieltä, että bentsoli liuottaa myös humushappoja. TITOW (22) on tullut siihen tulokseen, ettei bentsoli-alkoholiseos liuota humiinihappoja, vaan niitten tapaisia humiinihappohomologeja, otaksuttavasti estereitä. Kuitenkin paljon enemmän kuin mainittujen liuottimien valinta vaikuttaa turpeista eroitettavien bitumiaineitten määrään ja laatuunkin lämpötila ja paine uutettaessa sekä turpeen esikäsitely.

Lukuisten analyysien perusteella on voitu todeta, että eetteriin ja alkoholiin liukenevat ainemäärät vaihtelevat suuresti (n. 2—28 % kuiva-aineesta), ja että eetteriin liukeneva ainemäärä on aina huomattavasti pienempi kuin alkoholiin liukeneva. Mitä enemmän turve sisältää alkoholiin liukenevaa ainetta, sitä enemmän siinä on yleensä myös eetteriin liukenevaa. ZAILERIN ja WILKIN (26) tutkimusten mukaan sisältävät *Sphagnum*- ja *Amblystegium*-lajit 1—2 % ja *Carex*-lajit 1,3—4,7 %, sekä rahkaturpeet 1—5,5 % ja saraturpeet 2,3—6,3 % eetteriin liukenevia aineita.

Tämän tutkimuksen yhteydessä on bentsolin ja alkoholin seoksella (1:1) suoritetuissa analyyseissä todettu, että ruskosammalsaraturpeet (5 näytettä, H₄₋₆) sisältävät vähemmän bitumiaineita (keskim. 5,45 %) kuin rahka- ja saraturpeet. Ainakin keskimaatuneet saraturpeet (8 näytettä, H₄₋₆) taas näyttävät olevan bitumiainepitoisempia (keskim. 11,89 %) kuin vastaavat rahkaturpeet.

Eri maatumisasteisten rahkasammalvaltaisten turpeitten keskimääräiseksi bitumipitoisuudeksi saatiin:

Maatumisaste		näytteitten luku		Maatumisaste		Näytteitten luku	
H ₃	3.72 %	2		H ₆	9.58 %	6	
H ₄	5.74 %	4		H ₇	10.66 »	5	
H ₅	9.46 »	4		H ₈	11.38 »	6	
				H ₉	15.46 »	3	

Selvempi kuva turvelajiemme bitumiainepitoisuudesta saadaan kuitenkin turveanalyysillä. Monet tutkijat ovat julkaisseet eri turvelajien eetteriin ja alkoholiin liukenevia ainemääriä, jolloin uuttamiset on suoritettu useimmiten peräkkäin. WAKSMAN—STEWENSIN (23) mukaisen turveanalyysin yhteydessä saadut alkoholiin liukenevat ainemäärät sitävastoin eivät sisällä veteen ja alkoholiin liukenevia aineita, koska vesiuutos on tehty eetteri- ja alkoholiuutosten välillä. Taulukossa 4 ilmoitetut turveanalyysillä saadut bitumiainemäärät on laskettu prosenteissa tuh-kattomasta kuivasta turpeesta ja taulukossa 5 esitetään eräitten muitten tutkijoiden samalla menetelmällä saamia bitumiainemääriä prosenteissa kuiva-aineesta.

Taulukko 4. Muutamien Suomen turpeitten bitumiainepitoisuuksia (Waksmanin ja Stewensin analyysimenetelmä).

Table 4. Bitumen contents of some kinds of Finish peat (Waksman and Stewens method of analysis)

N:o No.	Turvelaji ja maatuneisuus Kind of peat humification	% kuiva-aineesta — in % of ashfree dry material			Eetteriliukoista bitumia % koko bitumista Ether soluble in % of total bitumen
		Eetteriin liukene- vaa bitumia Ether soluble bitumen	Alkoholiin liukene- vaa bitumia Alcohol soluble bitumen	Bitumia yhteensä Total bitumen	
1	S—t H ₂	1,44	2,83	4,27	33,7
2	ErS—t H ₂	2,17	3,22	5,39	40,2
3	S—t H ₅	2,79	5,42	8,21	34,0
4	S—t H ₇	3,66	4,62	8,28	44,2
5	S—t H ₅	4,02	5,04	9,06	44,3
6	S—t H ₆	4,43	5,23	9,66	45,8
7	S—t H ₉	4,47	6,35	10,82	41,3
8	C. rostrata	4,20	3,63	7,83	53,6
9	C—t H ₄	4,31	5,49	9,80	44,0
10	LC—t H ₅	5,29	5,70	10,99	48,1
11	LC—t H ₆	6,56	6,54	13,10	50,0
12	LC—t H ₇	7,04	5,93	12,65	55,7
13	C—t H ₅	6,08	5,48	11,56	52,6
14	C—t H ₈	4,87	5,30	10,17	47,9
15	Scorp—t H ₁	0,60	1,25	1,85	32,4
16	AC—t H ₃	1,27	3,56	4,83	26,2
17	AC—t H ₄	1,10	2,51	3,61	30,4
18	AC—t H ₆	2,03	3,85	5,88	34,5

Taulukko 5. Eräitten tutkijoiden esittämiä turpeiden bitumiainemääriä.

Table 5. Bitumen content of various kinds of peat according to various scientists.

Turvelaji ja maatuneisuus <i>Kind of peat and humification</i>	% kuiva-aineesta <i>In % of dry material</i>			Eetteriliukoista bitumia % koko bitumista <i>Ether soluble in % of total bitumen</i>	Määrittänyt <i>Estimated by</i>
	Eetteriin liukenevaa bitumia <i>Ether soluble bitumen</i>	Alkoholiin liukenevaa bitumia <i>Alcohol soluble bitumen</i>	Bitumia yhteensä <i>Total bitumen</i>		
S—t H ₂₋₃	3,53	4,56	8,09	43,6	KIVINEN
S—t H ₃	1,3	1,7	3,0	43,3	GAARDNER, ALVSAKER
ErS—t H ₇	3,6	4,0	7,6	47,4	»
C—t H ₂₋₃	4,73	5,10	9,83	48,1	KIVINEN
AC—t H ₃	2,76	5,35	7,11	38,8	»
A—t	0,49	1,04	1,53	32,0	WAKSMAN, STEWENS
S—t heikosti maat.	2,55	5,24	7,79	32,7	FEUSTEL, BYERS
S—t vähän maat	2,39	4,78	7,17	33,3	»
S—t » »	2,83	4,95	7,78	36,4	»
S—t » »	3,27	5,16	8,43	38,8	»
S—t » »	1,98	4,25	6,23	31,8	»
S—t ositt. maat.	2,39	5,25	7,64	31,3	»
S—t » »	3,25	6,31	9,56	34,0	»
S—t keski maat.	5,18	3,87	9,05	57,2	WAKSMAN, STEWENS
S—t » »	4,28	3,52	7,80	54,9	»
S—t » »	5,17	3,72	8,89	58,2	»
C—t vähän maat.	0,60	1,89	2,49	24,1	»
C—t ositt. maat.	0,55	2,01	2,56	21,5	»
C—t voimak. maat.	0,70	2,27	2,97	23,6	»

Taulukko 4:ssä esitetyt arvot vahvistavat edelläesitettyä käsitystä turpeiden bitumiainepitoisuuksista. Ruskosammalsaraturpeet sisältävät huomattavasti vähemmän bitumiaineita kuin rahka- ja saraturpeet. Saraturpeet taas näyttävät tämänkin taulukon mukaan sisältävän enemmän bitumiaineita kuin rahkaturpeet. Edelleen tukee taulukko ZAILERIN ja WILKIN (26) tekemää havaintoa, että rahkaturpeitten bitumiainepitoisuus kasvaa maatumisen edistyessä selvemmin kuin saraturpeitten ja että siis edellisten bitumiaineet ovat laadultaan pysyvämpiä. Jos tarkastetaan eri turvelajien eetteriin ja alkoholiin liukenevien ainemäärien keskinäistä suhdetta, huomataan taulukosta 4, että eetteriin liukenee k.o. analyysimenetelmällä saadusta bitumiainemäärästä ruskosammalsaraturpeista vähiten (keskim. 30,9 %), sitten rahkaturpeista (keskim. 40,5 %) ja eniten saraturpeista (keskim. 50,8 %). Taulukosta 5, joka on koottu ja laskettu samaa analyysimenetelmää käyttäneitten tutkijoiden analyysituloksista, huomataan, että Skandinavian turvemateriaalia käyttäneet tutkijat ovat tulleet samaan tulokseen, kun taas amerikkalaiset tutkijat ovat saaneet S- ja C-turpeista jyrkästi erilaisia tuloksia. Kuten taulukosta käy ilmi sisältävät WAKSMANIN tutkimat saraturpeet vähiten ja rahkaturpeet eniten eetteriin liukenevia bitumiaineita.

Edelläesitetyllä on erikoisesti merkitystä polttoturpeitten laatua ja ominaisuuksia tutkittaessa. MINNSEN (13) jo viittasi bitumiaineitten vaikutukseen turpeitten polttoarvoihin. Hän totesi myös, että bitumiaineitten laatu vaihtelee suuresti vieläpä samassa profiilissa saman turvelajin eri tavalla maatuneissa turpeissa. Hän ilmoittaa heikosti maatuneen rahkaturpeen alkoholiin liukenevien aineitten polttoarvoksi 7838 kkal/kg ja saman profiilin enemmän maatuneen rahkaturpeen alkoholiin liukenevien aineitten polttoarvoksi 8602 kkal/kg. Tämä johtunee siitä, että varsinkin energiaköyhemmät veteen ja alkoholiin liukenevat bitumiaineet hajoavat nopeammin maatumisen edistyessä kuin muut bitumiaineet. Tämän tutkimuksen yhteydessä saatiin hyvin maatuneen rahkaturpeen eetteriin liukenevan bitumiaineksen kalorimetriarvoksi 9311 kkal/kg ja keskimaatuneen saraturpeen eetteriin liukenevan bitumiaineksen kalorimetriarvoksi 9346 kkal/kg. Kun turpeista oli uutettu eetteriin ja veteen liukenevat aineet saatiin samojen turpeitten alkoholiin liukenevien aineitten kalorimetriarvoiksi 7434 kkal ja 7365 kkal/kg. Kun katsotaan edellä tutkittujen turvelajien polttoarvoja edelläesitetyn bitumitutkimuksen valossa, huomataan, että yhtenä tärkeänä syynä meikäläisten sara-turpeitten korkeisiin polttoarvoihin on k.o. turvelajien suuri bitumiainemäärä ja bitumin kokoomus, joka on erilainen kuin rahka- ja ruskosammalsaraturpeilla. Bitumiaineitten määrä ja laatu on siis suuresti riippuvainen turvelajeista ja soiden geologisesta kehityksestä. Tämä on otettava huomioon paitsi polttoturvetutkimuksissa myös turvehajojen ja hartsien eristystä ja jalostusta tutkittaessa.

Turpeitten muu orgaaninen kokoomus.

Turpeitten sisältämät orgaaniset aineet jakaa SOUCI (19) seuraavasti:

I. Kasvien sisältämät rakennusaineet.

1. Valkuaisaineet.
2. Selluloosa.
3. Mono- ja disakkariidit.
4. Hemiselluloosat (pentosanit, metyl-pentosanit, heksosani-pentosanit, heksosanit).
5. Pektiiniaineet.
6. Ligniini.
7. Rasvat.
8. Protobitumit
 - a. Ekstrakti-protobitumit (hajoamattomat vahat ja hartsit).
 - b. Polymerprotobitumit (hajoamattomat sporopollenini, cutini, suberini sekä osittain vahat ja hartsit).
9. Parkkiaineet.

II. Maatumisen tulokset.

1. Humusaineet
 - a. huminihapot (humus- ja hymatomelanihapot).
 - b. humoligniinihapot.
 - c. huminit (NaOH liukenemattomat huminihapot).
2. Fulvohapot ja humusseuralaisaineet.
3. Phlobaphenit (peräisin parkkiaineista).

Taulukko 6. Ainemäärien jakaantuminen eri analyysifraktioihin ilmaistuna prosenteissa kuiva-aineesta.

Table 6. Fractions of the analysis in percentage of dry material.

N:o No.	Syv. m Depth m	Turvelaji ja maatuneisuus Kind of peat and humification	Bitumi- aineet Bitumen	Vesiliukoi- nen fraktio Water soluble fraktion	2 % HCl- fraktio Soluble in 2 per cent HCl	80 % H ₂ SO ₄ - fraktio Soluble in 80 per cent H ₂ SO ₄	Hydroly- soitumaton jäännös Unhydroly- zable residue
1	0,1—0,2	S—t H ₂	4,19	5,84	54,23	19,54	16,20
2	0,2—0,3	ErS—t H ₂	5,31	9,06	49,67	20,09	15,87
3	1,0—1,5	S—t H ₅	8,09	2,90	39,94	20,47	28,60
4	1,5—2,0	S—t H ₇	8,19	2,50	41,02	18,67	29,62
5	2,0—2,5	S—t H ₅	8,88	3,58	37,21	15,72	34,61
6	1,1—1,3	S—t H ₆	9,55	5,18	34,51	15,66	35,10
7	1,2—1,7	S—t H ₉	10,65	3,24	30,34	10,21	45,56
8	0	resent C. rostr.	7,57	5,87	40,29	27,42	18,85
9	0,6—0,7	C—t H ₄	9,53	1,89	32,26	14,70	41,62
10	0,5	LC—t H ₅	10,74	2,73	32,01	13,22	41,30
11	1,0	LC—t H ₆	12,56	2,67	26,50	7,63	50,64
12	0,6—1,0	LC—t H ₇	12,34	4,11	21,97	10,07	51,51
13	2,7—2,9	C—t H ₅	11,12	1,36	23,52	10,35	53,65
14	2,7	C—t H ₈	9,71	1,57	25,51	8,48	54,73
15	0,3	Scorpidium -t H ₁	1,70	8,50	36,88	15,96	36,96
16	0,3	AC—t H ₃	4,51	4,88	41,61	11,28	37,72
17	0,3	AC—t H ₄	3,39	2,46	41,43	12,47	40,25
18	0,3	AC—t H ₆	5,45	3,50	41,76	7,69	41,60
19	0,03—0,08	S—t H ₂	5,20	7,29	52,12	16,07	19,32
21	0,13—0,18	ErS—t H ₄	5,42	6,83	45,43	19,56	22,76
20	0,08—0,13	S—t H ₃	4,35	6,51	52,12	12,43	24,59
24	0,33—0,38	ErS—t H ₅	9,37	3,88	38,77	21,21	26,77
26	0,48—0,53	ErS—t H ₆	11,13	3,92	32,84	18,37	33,74
25	0,38—0,43	ErS—t H ₆	11,10	4,16	31,10	18,90	34,74
28	0,70—0,80	ErS—t H ₇	13,59	6,58	28,99	14,81	36,03
27	0,65—0,70	ErS—t H ₆	10,29	4,41	30,48	17,74	37,08

4. Bitumit

a. Ekstraktibitumit (fossiloituneet vahat ja hartsit).

b. Polymeribitumit l. stabilibitumit (cutini j.n.e.)

5. Uronihappokompleksit, pentosanit (pektiniaineista).

6. Aminohapot ja muut valkuaisaineitten hajoamistulokset.

7. Valkuaisaineet, jotka mikro-organismit ovat syntetisoineet.

Tämä jako osoittaa kuinka monipuolisen ja vaihtelevan materiaalin kanssa ollaan tekemisissä turvekemiallisissa tutkimuksissa. Käytetyn analyysimenetelmän vesiliukoiseen fraktioon joutuvat orgaanisista aineista pääasiallisesti pektiiniaineet, parkkiaineet, tärkkelys, sokerit, alemmat eriarvoiset rasvahapot ja niitten vesiliukoiset suolat, aminohappoja j.n.e. 2 %-suolahappoon liukenevaan fraktioon joutuvat hemiselluloosa (heksosanit ja pentosanit), uronihappoyhdisteitä ja protei-neja. 80 % rikkihappofraktion pääosan muodostavat selluloosa ja uronihappo-

yhdisteet sekä pieni osa proteineista. Hydrolysoitumattomaan jäännökseen taas jäävät ligniini ja sen tapaiset yhdisteet sekä hapoilla hydrolysoitumattomia typpi-yhdisteitä. Kaikkiin yllämainittuihin fraktioihin joutuu lisäksi kemiallisesti vähemmän tunnettuja, eri pitkälle muuttuneita n.s. huminihappoja (4). Niistä tutkijoista, jotka ovat menetelmää kritisoinneet, mainittakoon tässä vain STADNIKOFF (20), joka huomauttaa, että WAKSMANIN menetelmää käytettäessä osa bitumiaineista jää ligniinifraktioon ja osa pektiiniaineista jää suolahappoon liukenevaan hemiselluloosافرaktioon. Koska tässä yhteydessä tulee pääasiallisesti kysymykseen turpeitten vertaileva tutkimus, tuntuvat menetelmän mahdolliset heikkoudet vähemmän. Mainittakoon, että menetelmä jakaa kemiallisesti turvemateriaalin polttoturvetutkimuksen kannalta tärkeisiin energeettisiin pääryhmiin.

Taulukossa 6 esitetään turvemateriaalin jakaantuminen analyysin pääfraktioihin laskettuna prosenteissa kuiva-aineesta. Turpeet on järjestetty taulukkoon turvelajeittain siten, että hapoilla hydrolysoitumattoman bitumivapaan orgaanisen aineksen määrä kasvaa. Viimemainitun jäännöksen kasvamista voidaan nimittäin pitää eräänlaisena, samasta lähtöaineesta peräisin olevan, anaerobisissa olosuhteissa maatumisen turpeen maatumisen edistymisen mittana ja, kuten myöhemmin tullaan huomaamaan, polttoturpeen lämpöarvoon ratkaisevasti vaikuttavana tekijänä. Viimeisenä taulukossa on joukko *Eriophorum*-pitoisia rahkaturpeita, jotka käsitellään eri ryhmänä, koska ne ovat peräisin samasta profiilista ja analysoidut epätydellisemmin, kuten alussa on mainittu.

Taulukossa 7 on esitetty analyysituloksia laskettuna prosenteissa tuhkatto-masta materiaalista. Taulukossa esitetyllä A-fraktiolla tarkoitetaan happoihin liuennutta orgaanisen aineen määrää, joka ei ole hemiselluloosaa, selluloosaa, eikä proteiineja vaan pääasiallisesti huminihappoja. »Vapaa raakaproteiini»-sarakkeeseen on laskettu happo- ja vesiliukoisiin fraktioihin joutuvaa typpimäärää vastaava proteiini. Typpi- ja valkuaisainekysymys on jätetty teknilliselle turvetutkimukselle vähempiarvoisena tässä yhteydessä yksityiskohtaisemmin käsittelemättä.

Edellä on jo puhuttu turvebitumista, joten siihen ei enää tuloksia taulukkojen valossa tarkastettaessa ole syytä puuttua. Sensijaan lienee paikallaan kiinnittää huomiota hiilihydraatteihin ja hydrolysoitumattomaan jäännökseen. Useat tutkijat (3, 6, 8, 15, 23) ovat tehneet vastaavanlaisia analyysejä ja todenneet tiettyjä säännönmukaisuuksia tuloksissa. Havainnoissa on kuitenkin joukko eroavaisuuksia, mikä onkin ymmärrettävää, koska tutkimuskohteet on otettu eri puolilta maapalloa, eikä maatumisuus ja turvelajimäärittäminen eikä tutkimusmetodiikka ole aina ollut yhtenäistä. Koska lisäksi analyysi on verraten suuritöinen, ei yleensä tutkimusmateriaali ole ollut riittävän suuri peittämään tilapäisiä, usein sekundäärisien tekijöitten aiheuttamia vaihteluja tuloksissa. Tämänkään tutkimuksen yhteydessä ei ole voitu välttää monia epäkohtia, mutta eliminoimalla pois mahdollisimman paljon vaihtelevia tekijöitä tarkalla turvelajimäärittäyksellä ja alueellistamalla tutkimusilmastollisten ja geologisten vaihtelujen välttämiseksi, on yritetty antaa tarkempi kuva eräitten turpeittemme kemiallisesta kokoomuksesta. Eri tutkijoiden tekemien havaintojen perusteella tiedetään, että rahkaturpeet sisältävät yleensä eniten hemiselluloosaa ja enemmän selluloosaa kuin esim. saraturpeet, joitten selluloosa-

Taulukko 7. Analyysituloksia laskettuna prosentteissa tuhkatommasta kuiva-aineesta.


Table 7. Results of analyses in percentage of dry ashfree material.

N:o No.	* Syv. m Depth m	Turvelaji ja maatuneisuus Kind of peat humification	Bitumi- aineita Bitumen	Vesiliukoisia org. aineita Water soluble org. material	Hemisellu- loosaa Hemicellu- loses	Selluloosaa Cellulose	Hydrolysoitu- matonta org. jäännöstä Unhydrolyzable org. residue	Vapaata raakapro- teiinia Free crude protein	A-fraktiota A-fraction
1	0,1—0,2	S—t H ₂	4,27	5,59	35,91	18,43	15,27	3,12	18,22
2	0,2—0,3	ErS—tH	5,39	8,94	29,94	19,16	15,33	4,70	17,48
3	1,0—1,5	S—t H ₅	8,21	2,74	25,80	17,98	28,74	2,86	13,92
4	1,5—2,0	S—t H ₇	8,28	2,46	24,64	18,11	29,69	2,47	14,48
5	2,0—2,5	S—t H ₅	9,06	3,55	23,39	14,43	35,12	2,56	12,02
6	1,1—1,3	S—t H ₆	9,66	5,14	24,45	15,44	35,23	4,95	5,38
7	1,2—1,7	S—t H ₉	10,82	3,13	18,16	3,33	45,78	3,87	15,79
8	0	resent.C. rostr.	7,83	5,69	18,03	25,63	18,27	2,65	22,71
9	0,6—0,7	C—t H ₄	9,80	1,78	18,61	9,96	41,90	3,51	14,57
10	0,5	LC—t H ₅	10,99	2,39	18,27	6,94	41,91	8,44	12,00
11	1,0	LC—t H ₆	13,10	2,60	7,16	6,49	51,96	12,51	6,24
12	0,6—1,0	LC—t H ₇	12,65	3,94	10,08	5,94	52,42	8,46	6,70
13	2,7—2,9	C—t H ₅	11,56	1,14	10,75	8,82	54,79	10,39	2,80
14	2,7	C—t H ₈	10,17	1,42	13,15	4,85	56,34	11,51	2,94
15	0,3	Scorp—t H ₁	1,85	6,52	23,58	15,80	39,25	7,17	6,56
16	0,3	AC—t H ₃	4,83	4,34	22,71	8,55	39,26	12,01	9,18
17	0,3	AC—t H ₄	3,61	2,06	23,06	8,09	42,43	10,10	11,28
18	0,3	AC—t H ₆	5,88	3,17	18,12	3,30	44,43	14,17	11,68

prosentti on hyvin alhainen. Edelleen tiedetään, että turpeitten selluloosapitoisuus on paljon pienempi kuin turvetta muodostavien kasvien ja se pienenee maatumisen edistyessä kuten hemiselluloosapitoisuuskin. Vesiliukoisia aineita on S-turpeitten myös havaittu sisältävän enemmän kuin useimpien muiden turvelajien.

Kun tarkastetaan Suomen turvelajien summittaista kemiallista kokoomusta ensin taulukosta 6 ja tehdään sen perusteella graafinen esitys tuloksista (kuva 1), voidaan nähdä puhtaitten rahka- ja *Eriophorum*-pitoisten rahkaturpeitten kokoomuksen muuttumisen tendenssi (Kuvassa on bitumifraktion käyrää piirrettäessä otettu huomioon myös aikaisemmin siv. 88 esitetyt bentsolin ja alkoholin seoksella saadut bitumipitoisuudet). Siinä kiinnittää huomiota H₂SO₄-fraktion loiva ja HCl-fraktion jyrkkä lasku, jäännösfraktion selvä nousu ja bitumikäyrän muoto. Jos verrataan tuloksia MALIUTININ (25) samantapaiseen käyrästään voidaan panna merkille erikoisesti bitumi- ja jäännöskäyrien yhtäläisyys (Selluloosakäyrän erillaisuus johtunee MALIUTININ käyttämästä menetelmästä, joka ei WAKSMANIN mukaan anna oikeita selluloosapitoisuuksia). Bitumikäyrän alkuosan muotoon vaikuttanee rasvojen ja öljyjen nopea hajoaminen.

Tutkittu sara- ja ruskosammalsaraturvemateriaali ei valitettavasti riitä vastaavanlaisten käyrästöjen piirtämiseen. Taulukkojen 6 ja 7 arvoista käy kuitenkin selvästi ilmi, että eri fraktioihin joutuvien ainemäärien vaihteluilla saraturpeessa

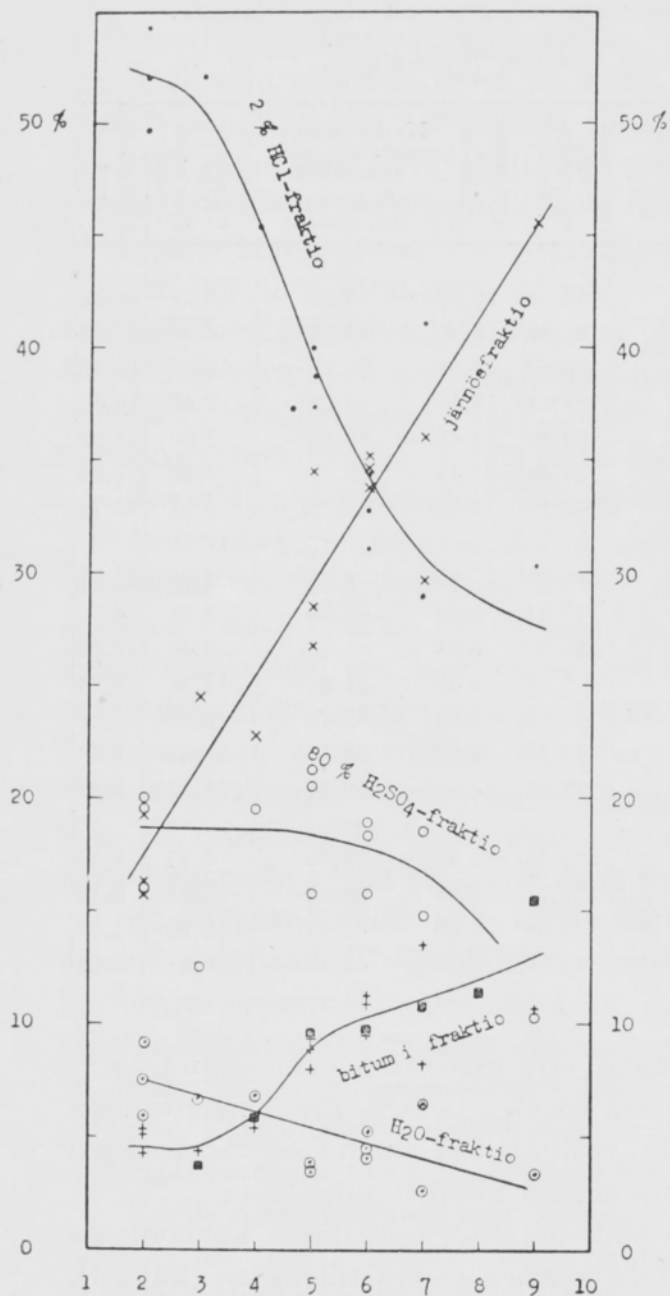

Kuva 1. Maatumisaste. S- ja ErS-turpeitten kemiallisen kokoomuksen muuttumisen tendenssi maatumisasteen suuretassa.

Fig. 1. Stage of humification. Diagram to illustrate the trend of changes in the chemical composition of S- and ErS-peat with the humification.

maatumisen edistyessä on sama tendenssi kuin rahkaturpeilla. Huomattavimpana ja teknillisessä mielessä tärkeimpänä eroavaisuutena on pidettävä saraturpeitten selvästi korkeampaa hapoilla hydrolysoitumattoman jäännöksen määrää, joka vaihtelee analyyseissä 41,30—54,73 % kuiva-aineesta keskiarvon ollessa 48,91 % (taulukko 8). Rahkaturpeitten vastaavat prosenttiluvut ovat 15,87—45,56 % ja keskiarvo 31,62 %. Ruskosammalsaraturpeitten hapoilla hydrolysoitumattoman aineksen määrää on vaikeata verrata edellisiin, koska tutkittu aineisto on niukka.

Jos verrataan taulukkojen perusteella edelleen sara- ja ruskosammalsaraturpeitten hapoilla hydrolysoituvia ainemääriä rahkaturpeitten vastaaviin analyytituloksiin, voidaan todeta paitsi yleinen k.o. fraktioitten pieneneminen maatumisen edistyessä myös yleensä alhaisemmat prosenttimäärät. 2 % suolahappofraktion ainemäärien keskiarvoksi rahkaturpeille saadaan 39,54 % ja saraturpeille 26,96 %, ja 80 % rikkihappofraktion keskiarvoksi rahkaturpeille 16,71 % ja saraturpeille 10,74 % (Keskiarvolaskuista taulukkoon 8 on jätetty pois näyte n:o 2, näyte n:o 8 ja profiili 19—26, jotta saataisiin k.o. turvelajeille paremmin toisiinsa verrattavia arvoja, ja jotta S-materiaali olisi mahdollisimman puhdasta). Taulukosta 8 käy edelleen ilmi edellisiin fraktioihin pääasiallisesti vaikuttavien hemiselluloosa- ja selluloosamäärien keskimääräiset eroavaisuudet. Saraturve näyttää sisältävän vain noin puolet rahkaturpeen sisältämästä selluloosa- ja hemiselluloosamäärästä. Myös A-fraktio, eli

happoihin liukeneva orgaaninen ainemäärä, joka ei ole hemiselluloosaa, selluloosaa eikä valkuaisaineita, vaan pääasiallisesti humiinihappoja, on saraturpeissa huomattavasti pienempi ja suurin vähimmin maatumisasteissa kummassakin turveryhmässä. Veteen liukenevia aineita sisältävät rahkaturpeet eniten ja tulokset ovat likimain yhtäpitäviä muiden tutkijojen esittämien tulosten kanssa. Maatumisen alkuvaiheissa on vesiliukoisten aineitten määrä suurin. Huomattavim-

Taulukko 8. Rahka- ja saraturpeitten analyysien keskiarvoja (6 kpl. S—t. näytettä, maatumisasteet H₂, H₅, H₅, H₆, H₇, H₉ ja 6 kpl. C—t. näytettä, maatumisasteet H₄, H₅, H₅, H₆, H₇, H₈).

Table 8. Mean values of results of analyses of C-peat and S-peat (6 samples of S-peat degree of humification H₂, H₅, H₅, H₆, H₇, H₉ and 6 samples of C-peat degree of humification H₄, H₅, H₅, H₆, H₇, H₈).

Prosentissa kuiva-aineesta — In % of dry material	S-turve S-peat	C-turve C-peat
Bitumifraktiota. — Bitumen	8.26 %	11.0 %
Vesiliukoista fraktiota. — Water soluble fraction	3.87 »	2.39 »
2 % HCl liukoista fraktiota. — Soluble in 2 per cent HCl	39.54 »	26.96 »
80 % H ₂ SO ₄ liukoista fraktiota. — Soluble in 80 per cent H ₂ SO ₄	16.71 »	10.74 »
Hydrolysoitumatonta jäännöstä. — Unhydrolyzable residue	31.62 »	48.91 »
Prosentissa tuhkattomasta kuiva-aineesta: — In % of ashfree dry material:		
Bitumiaineita. — Bitumen	8.38 %	11.38 %
Org. vesiliukoisia aineita. — Org. watersoluble material	3.77 »	2.21 »
Hemiselluloosaa. — Hemicelluloses	25.39 »	13.00 »
Selluloosaa. — Celluloses	14.62 »	7.17 »
Org. hydrolysoitumatonta ainesta. — Org. unhydrolyzable material	31.64 »	49.89 »
Org. A-fraktiota. — Org. A-fraction	12.89 »	7.21 »
Vapaata raakaproteinia. — Free crude protein	3.31 »	9.14 »

min kirjallisuudessa esiintyvistä analyysituloksista poikkeavat oheisten analyysien saraturpeitten selluloosan ja hemiselluloosan määrät, jotka ovat suurempia.

Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta tarkemmin puuttua Suomen turpeitten kemiallisen kokoomuksen vaihteluitten syihin, jotka on etsittävä paitsi turvetta muodostavasta kasvillisuudesta ennen kaikkea mikrobiologian alalta. Ylläesitetyllä tutkimuksella lieneekin arvonsa lähinnä mikrobiologian palveluksessa saavutettuja tuloksia sovellettaessa. Turveanalyysien tuloksia puolestaan voidaan soveltaa teknillistä turvetutkimusta palvelemaan. Sellainen sovellutus on esimerkiksi poltto-turpeitten arvon selvittäminen, johon seuraavassa lähemmin kiinnitetään huomiota.

Kemiallisen kokoomuksen vaikutus polttoarvoon.

Tämän tutkimuksen turvebitumeja käsittelevässä osassa on jo viitattu eetteriin ja alkoholiin liukenevien komponenttien merkitykseen polttoturpeitten lämpöarvoissa. Kuten edelläolevista turveanalyysitaulukoista käy ilmi, muodostavat veteen liukenevat ja hapoilla hydrolysoituvat aineet pääosan eli n. 60 % rahka-turpeitemme ja n. 40 % saraturpeitemme kemiallisesta kokoomuksesta. Nämä aineet ovat pääasiallisesti hiilihydraatteja ja valkuaisaineita sekä niiden hajoamis- ja muuttumistuloksia sekä ligniinin hajoamisesta peräisin olevia aineita. Polttoturpeen rakennekomponenteista ne ovat hiiliköyhimpia ja omaavat alhaisimman lämpöarvon. Jotta saataisiin jonkinlainen kuva turvefraktioitten lämpöarvoista määritettiin eräitten turvenäytteitten bitumifraktion ja hydrolysoitumattoman jäännöksen sekä alkuperäisten turpeitten kalorimetriarvot ja turpeitten analyysitulokset tuntien laskettiin ylläesitetyn vesiliukoisen ja hapoilla hydrolysoituvan osan kalorimetriarvot. Kaikki kalorimetriarvot laskettiin tuhkattomalle aineelle, jotta saataisiin selvempi kuva juuri turpeen orgaanisen aineksen luonteesta. Tulok-

set on esitetty taulukossa 9. Siinä on bitumifraktion kalorimetriarvot saatu määrittämällä yhden rahkaturpeen ja yhden saraturpeen eetteriin liukenevan ja vesiuutoksen jälkeen alkoholiin liukenevan bitumiaineksen kalorimetriarvot ja näitä arvoja käyttäen laskettu eri turpeitten totaalibitumifraktion kalorimetriarvot analyysitulosten perusteella. Tarkemmin ei siis ole otettu huomioon eetteriin ja alkoholiin liukenevan aineksen kalorimetriarvojen todennäköisiä maatumisesta riippuvia muutoksia. Tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että yllämainitun veteen liukenevan ja hapoilla hydrolysoituvan fraktion kalorimetriarvot ovat rahkaturpeilla alhaisemmat kuin saraturpeilla, mutta kummallakin turvelajilla korkeammat kuin esim. selluloosalla, jonka kal. arvo on 4181 kkal/kg. Se, että k.o. analyysifraktion lämpöarvo on korkeampi kuin hiilihydraattien, jotka ovat fraktiossa pääosana, johtuu hiilirikkaammista orgaanisista aineista («huminihapoista») eli analyysin A-fraktion aineista sekä valkuaisaineista, joita saraturpeet sisältävät tunnetusti enemmän kuin rahkaturpeet. Vertailun vuoksi mainittakoon, että rahkaturpeen veteen liukenevan orgaanisen aineksen kalorimetriarvoksi saatiin kokeissa 4072 kkal/kg ja kahden pohjois-Pohjanmaan suon laskuveden humaattisaostuman kalorimetriarvoiksi saatiin 4299 ja 4364 kkal/kg laskettuna tuhkattomalle aineelle.

Hydrolysoitumattoman jäännösfraktion kalorimetriarvoissa nähdään taulukossa 9 myös huomattava ero rahkaturpeitten ja saraturpeitten välillä. Viime-mainittujen turpeitten jäännösfraktio osoittautuu kokoomukseltaan huomattavasti energiarikkaammaksi kuin rahkaturpeitten vastaava fraktio. Rahkaturpeissa näyttää fraktion kalorimetriarvo maatumisen alkuvaiheessa laskevan ja sitten jälleen nousevan. Vastaavaa havaintoa ei aineiston pienuuden vuoksi voitu tehdä saraturpeilla. Jäännöksen kalorimetriarvoja tarkasteltaessa on otettava huomioon mahdollisesti uutoksessa epätäydellisesti pois liunneen bitumiaineksen vaikutus, joka tuntuu varsinkin vähän ligniiniä ja sen hydrolysoitumattomia muuttumistuloksia sisältävissä turpeissa.

Useat tutkijat (7, 12, 17, 26) ovat esittäneet ja korostaneet eri turvelajien eri suuria polttoarvoja ja maatumisen aiheuttamia muutoksia niissä. Tämän tutkimuksen yhteydessä on käynyt havainnolliseksi, mistä seikoista turpeitten kemiallisessa kokoomuksessa nämä erot pääasiallisesti johtuvat. On nähty, ettei ainoastaan eri suuret määrät samoihin orgaanisiin aineryhmiin kuuluvia rakennusosia turvetta muodostavissa kasvilajeissa ja vastaavissa turvelajeissa, vaan myös näiden aineryhmien kemiallinen kokoomus ja sen vaihtelut vaikuttavat lämpöarvoihin. Niihin biokemiallisiin ja mikrobiologisiin prosesseihin, jotka aiheuttavat kasvimateriaalin maatumista, vaikuttavat, kuten on mainittu, suuresti useat erilaiset esim. ilmastolliset ja geologiset seikat. Täten ei kasvinjättekokoonpanoltaan ja maatumiseltaan samanlaisten turpeitten läheskään aina tarvitse olla kemialliselta kokoonpanoltaan ja lämpöarvoltaan samanlaisia.

Kalorimetriarvojen suuruusluokan ja vaihtelujen osoitukseksi on taulukkoon 9 merkitty tutkittujen turvenäytteitten kokonaiskalorimetriarvot laskettuna tuhkattomalle kuiva-aineelle. Suuren tutkimusmateriaalin perusteella on SALMI (17) laskenut suomalaisten turpeitten keskimääräisiä polttoarvoja ja todennut muutoksia, joitten syitten selvittämiseen jatkuvat kemialliset tutkimukset ovat tarpeen.

Taulukko 9. Turveanalyysifraktioiden sekä alkuperäisten turpeitten kalorimetriarvoja laskettuna kkal/kg tuhkatonta ainetta.

Table 9. Gross calorific values of the original kinds of peats and of the different fractions, calculated on ashfree material.

N:o	Turvelaji ja maatumisuus	Bitumifraktion kal.a. 1)	Vesi- ja happoliukois- sen fraktion kal.a.2)	Hydrolysoitumaton jäännöksen kal.a.	Kokonais kal.a.
No.	Kind of peat and humification	Gross cal. value of bitumen fraction	Gross cal. value of water soluble and acid soluble fractions	Gross cal. value of unhydrolyzable residue	Total gross cal. value
1	S—t H ₂	8056	4249	5827	4653
2	ErS—t H ₂	8182	4255	5765	4698
20	S—t H ₃	8202	4180	5734	4751
3	S—t H ₅	8076	4222	5496	4905
4	S—t H ₇	8261	4290	5529	4987
5	S—t H ₅	8267	4223	5565	5060
6	S—t H ₆	8292	4242	5739	5161
7	S—t H ₉	8207	4495	6047	5607
8	C. rostrata	—	—	—	5065
9	C—t H ₄	—	—	—	5515
10	LC—t H ₅	8317	4694	5959	5622
11	LC—t H ₆	—	—	—	6025
12	LC—t H ₇	8656	4649	6354	6050
13	C—t H ₅	8408	4642	6277	5973
14	C—t H ₈	8309	4807	6258	5981
15	Scorp.—t	—	—	5628	4866
16	AC—t H ₃	—	—	5774	5246
17	AC—t H ₄	—	—	5416	5055
18	AC—t H ₆	—	—	5833	5462

1) Laskettu seuraavien määritysten perusteella:

C-turpeen eetteriin liukenevan bitumin kal.a. 9311 kkal/kg,

» alkoholiin » » » 7434 »

C turpeen eetteriin » » » 9346 »

» alkoholiin » » » 7365 »

Calculated with the aid of the following values.

Cal. value of ether soluble bitumen fraction of S-peat = 9311 kcal/kg

» » » alcohol » » » S-peat = 7434 »

» » » ether » » » C-peat = 9346 »

» » » alcohol » » » C-peat = 7365 »

2) Arvot saatu laskemalla.

Values obtained by calculation.

KIRJALLISUUSLUETTELO.

- (1) ANTINEN, O., 1917. Der Aschengehalt verschiedener Torfarten und Torfartgruppen. Finska mosskulturföreningens årsbok, 1917, XXXI, p. 108—113.
- (2) CHRISTIANSSON, B., 1947. Studium över tjärbildningen vid pyrolus av några olika svenska torvarter. IVA, 1947, 6, Stockholm.
- (3) FEUSTEL, I., BYERS, H., 1930. The physical and chemical characteristics of certain american peat profiles. U. S. Dept. of Agric., Techn. Bull., 214.
- (4) FORSYTH, W. G. C., 1946. The characterization of the humic complexes of soil organic matter. Journ. of Agric. Science, Vol. 37, Part. 2, p. 132.
- (5) FUCHS, W., 1931. Die Chemie der Kohle. Berlin.
- (6) GAARDNER, T. & ALVSAKER, E., 1938. Humusen i udyrket Vestlandsjord. Vestlandets forst. forskss., Meddelelse nr. 21. Bergen.
- (7) HAUSDING, U., 1919. Torfgevinning und Torfverwertung. Berlin.
- (8) KIVINEN, E., 1934. Über die organische Zusammensetzung der Torfarten und einiger Torfkonstituenten. Acta Agralia Fennica, 31, p. 165.
- (9) ——— 1935. Über Elektolytgehalt und Reaktion der Moorvässer. Agrogeol. julk., 38.
- (10) ——— 1938. Die Moor-Böden Finnlands. Agrogeol. julk., 47.
- (11) KOTILAINEN, M. J., 1927. Soiden luontaisen kasvipeitteen ja pintaturpeen laadun, lähinnä sen reaktion välisestä suhteesta. Suomen suovilj. yhd. vuosik. 1927, 2, p. 114.
- (12) KUSNETZOWA, L. G. 1935. Der Heitzwert der verschiedenen Torfarten und der Torflager. Ref.: Jahrb. d. Moork. 1935: 156.
- (13) MINSSEN, H., 1913. Beiträge zur Kenntnis typischer Torfarten. Landw. Jahrb., Bd. 44, p. 269.
- (14) ——— 1927. Weitere Beiträge zur Kenntnis typischer Torfarten. Landw. Jahrb., Bd. 65, Erg. Bd. 1, p. 124.
- (15) ODEN, S. & LINDBERG, S., 1926. Einige Torfanalysen im Lichte neuzeitlicher Theorien der Kohlebildung. Brennstoff-Chemie, 7.
- (16) VON POST, L. & GRANLUND, E., 1926. Södra Sveriges torvtillgångar. Sveriges Geol. Unders., ser. C., 335.
- (17) SALMI, M., 1947. Turpeiden tuhkapitoisuuksista ja lämpöarvoista. Tekn. aikak.lehti, 4, p. 151.
- (18) SCHNEIDER, W. & SCHELLENBERG, A., 1922. Über den Bitumengehalt des Torfes. Ref.: Chem. Zbltt., IV, p. 1043.
- (19) SOUCL, S. W., 1938. Die Chemie des Moores. Stuttgart.
- (20) STADNIKOFF, G., 1930. Neuere Torfchemie. Leipzig.
- (21) THIESSEN R. & JOHNSSON, R., 1929. An analysis of a peat profile. Journ. of Ind. a. Eng. Chem., Anal. Ed., 1, p. 216.
- (22) TITOW N. G., & FEDOSSEJEWA, S. F., 1939. Die Anwendbarkeit von Aethylalkohol-Benzol als Lösungsmittel zur Bitumeneextraktion. Ref.: Chem. Zbltt., 1939, Bd I., p. 1700.
- (23) WAKSMAN, S. & STEWENS, K., 1928. Chemical composition of various peat profiles. Soil Science 26, p. 239—251.
- (24) ——— 1930. A critical study of the methods for determining the nature and abundance of soil organic matter. Journ. Ind. a. Eng. Chem., Anal. Ed., 2., april 15, 1930, p. 167.
- (25) WAKSMAN, S., 1938. Humus. Baltimore.
- (26) ZAILER, V. & WILK, L., 1911. Der Einfluss des Vertorfungsprozesses auf die Zusammensetzung von Carexortorf. Zeitschrift für Moorkultur u. Torfverwertung, p. 193.

SUMMARY.

ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SOME VARIETIES OF FINNISH PEAT AND ITS INFLUENCE ON THEIR CALORIFIC VALUE.

U. SOVERI.

Finnish Geological Survey, Helsinki.

The aim of this work is to give the reader a general picture of the main constituents of some varieties of peat found in Finland, and the significance of these constituents in fuel peat. Attention has primarily been focussed on the thermodynamically important constituents of peat, i.e. bitumen, water soluble organic substances, proteins, substances hydrolyzable with acid (cellulose, hemicelluloses), substances unhydrolyzable with acid (lignin and the products of the decomposition of lignin) and ash. The method of analysis chiefly used was that of WAKSMAN and STEVENS, which was, however, somewhat abbreviated.

The following varieties of peat were used: 8 samples of pure *Sphagnum* peat (S-peat), 7 samples of *Carex* peat (C-peat) of which three contained some wood waste (LC-peat) and one some unchanged *Carex rostrata*, 4 samples of *Amblystegium Carex* peat (AC-peat) and a profile consisting of *Sphagnum* peat containing some *Eriophorum* peat (Er S-peat). The samples were gathered in Northern Finland.

Ash: After discussion of the factors influencing the ash content of peat and the composition of the ash, the results of the peat analyses carried out are considered. The ash of the acid soluble fraction contains mainly sesqui-oxides while the ash of the insoluble residue chiefly consists of SiO_2 and silicates (secondary ash) (Table 2). Table 3 shows that: 1) The lightly humified surface peat (H_1 — H_2) generally contains considerably more water soluble ash and less acid soluble ash than the more humified peat; 2) The acid soluble ash constituents seem to increase with the dept (decreasing acidity and precipitation of metal hydroxides); 3) Analyses of AC-peat show more acid soluble and less insoluble ash than S- and C-peat (this agrees with the higher pH-value of AC-peat).

Bitumen. The nature of bitumen, the methods of estimating the bitumen content of peat, and of previous investigations are discussed. The bitumen content of 30 samples of Er S-peat was determined by extraction with a benzene-alcohol mixture (1 : 1). The results are set out in Fig. 1: Table 4 shows the results of the bitumen determinations according to Waksman's and Stevens' method. The following conclusions can be drawn: 1) AC-peat contains considerably less bitumen than S-peat and C-peat, and C-peat contains more bitumen than S-peat; 2) The results confirm the old theory that the bitumen content increases more markedly with the degree of humification in S-peat than in C-peat; 3) AC-peat has the smallest ether fraction (30.9 %) expressed in percentage of the total bitumen content, S-peat a somewhat higher (40.5 %), and C-peat the highest percentage (50.8 %). These results agree with those obtained by other scientists from analysis of Scandinavian material, but not with results obtained by American scientists with European and American material (see table 5).

Other organic constituents of peat. Fig. 1 shows the trend of change in the chemical composition which occurs in the humification of pure S-peat and S-peat containing some *Eriophorum* peat. Tables 6 and 7 show that the changes in the C-peat and S-peat follow the same general trend. The most obvious and thermodynamically most important difference in the chemical composition of these two kinds of peat is the considerably greater content of unhydrolyzable substance in the C-peat. Table 8 shows the difference in the composition of C-peat and S-peat. According to this, S-peat would appear to contain about twice as much cellulose and hemi-cellulose as C-peat. S-peat also contains a greater proportion than C-peat of the A-fraction, which is that part of the acid soluble fraction that is not cellulose, hemicellulose or protein but consists mainly of humic acids. In both kinds of peat the least humified samples contained the largest proportion of A-fraction. The expression »Free crude protein» in table 7 means the protein quantity which is equivalent to the water and acid soluble quantity of nitrogen. The cellulose and hemicellulose content of C-peat have been found to be somewhat larger than those mentioned in the literature. The variations in the quantities of water soluble substances in all the samples of peat investigated correspond on the whole with the results published by other scientists.

The influence of the chemical composition of peat on its calorific value. Table 9 shows the gross calorific values of the various fractions. The values have been obtained by determining the total gross calorific value, the gross calorific value of the residual fraction, and the gross calorific values of two ether and alcohol soluble fractions. These values have then been used in calculating the gross calorific value of the water and acid soluble fractions and of the bitumen fraction. The probable changes in the calorific values of both the ether and alcohol soluble substances, due to humification, have thus not been accurately taken into consideration. That C-peat has a higher calorific value than S-peat in spite of its higher ash content, is probably due to the following facts:

- 1) The bitumen content of C-peat is higher
- 2) The bitumen of C-peat contains more ether soluble substances
- 3) C-peat contains more proteins, which have a higher calorific value than hydrocarbons
- 4) C-peat contains more carbonaceous substances (lignin etc.) that are unhydrolyzable with acids.
- 5) The substances in C-peat which are unhydrolyzable with acids have higher calorific values than those of S-peat.

Thus the calorific value of peat does not depend only on the quantities of the various fractions in peat forming plants and the corresponding varieties of peat, but also on the variations in the chemical composition of these fractions.